350化學錫 Immersion Tin

§產品說明

350 化學錫專用於電路板, 電子零件, 可在銅或銅合金上沉積純錫, 因特殊自催化反應, 使厚度可突破傳統的 0.5 微米, 且速度快, 藥液穩定, 並可連續補充操作。

§槽液配置

項目	百分比
350A 化學錫	85%
350B 化學錫	15%

§操作條件

溫 度	60°C(50～70°C)
時 間	10~30(厚 度 50micro-inches 只 須 10 分)
攪 拌	機械擺動（不可使用空氣攪拌）
槽體材質	PP.HDPE 或 PVC 做內襯鍍槽
加熱器	石英或鐵氟龍

§維護與控制

1、槽次法

每公升建浴新液處理 1 平方米後, 整槽更新。

2、依錫含量補充

錫濃度 350 AB 建浴液添加量：

臺灣 TEL: 886-3-2127720 FAX: 886-3-3524476 E-mail: hurricane@seed.net.tw V1.0.0
大陸 TEL: 86-755-33807011 FAX:86-755-33807013 E-mail: sales@hurricane.com.tw D60810

20g/L	---
18g/L	10%（體積比）
16g/L	20%
14g/L	30%
12g/L	40%

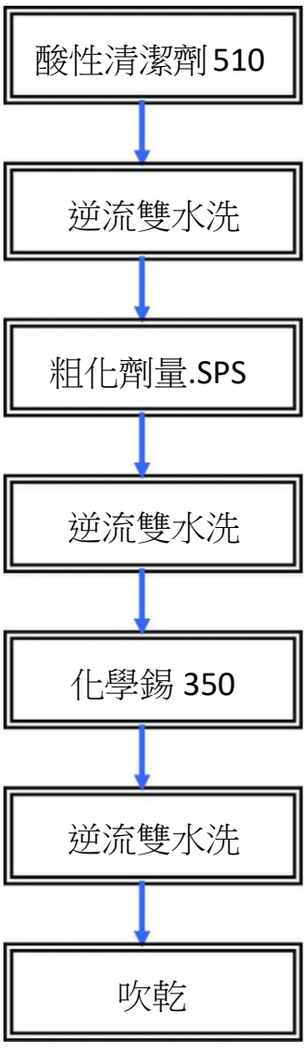

臺灣 TEL: 886-3-2127720 FAX: 886-3-3524476 E-mail: hurricane@seed.net.tw V1.0.0
大陸 TEL: 86-755-33807011 FAX:86-755-33807013 E-mail: sales@hurricane.com.tw D60810